190111340938

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检 测 报 告

产 品 名 称： PE外卖膜

委 托 单 位： 义乌昀晗贸易有限公司

检 验 类 别： 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412 官网：www.bjyztst.com 邮箱：bjyzjclab@163.com

报告编号：YZJC23X1211-277

客户及样品信息	委托单位	义乌昀晗贸易有限公司		
	委托单位地址	中国浙江省金华市义乌市万邮路圆通速递1号楼		
	生产单位	深圳市诚兴包装器材有限公司		
	生产单位地址	深圳市龙岗区平湖街道上木古社区新河路109号5栋		
	样品名称	PE外卖膜	商标	/
	样品数量	1	样品颜色	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2023年12月01日	样品规格	8CM*200g*18U
检测依据		GB/T 10457-2021、GB 4806.7-2016、GB 31604.31-2016		
检验结论		合格		
样品图片		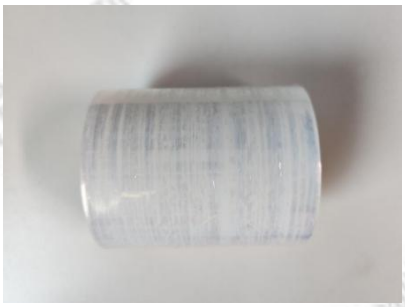		
补充说明		委托检验仅对来样负责，不承担连带责任		

（检验专用章）

签发日期：2023年12月11日

批准人：　　审核人：　　报编制人：

测试结果：

检测项目		单位	技术要求	检测结果	结论
外观		/	GB/T 10457-2021 5.2	符合	合格
感官要求	感官	/	色泽正常，无异臭、不洁物等。	符合	合格
	浸泡液	/	迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变。	符合	合格
防雾性		/	实验条件下，表面无水珠附着或仅局部有小水珠附着。不得有大面积水珠附着表面。	符合	合格
尺寸偏差	厚度	mm	±0.003	-0.002～0.002	合格
	宽度	mm	±4	3	合格
拉伸强度	纵向	MPa	≥10	70.4	合格
	横向	MPa	≥10	26.4	合格
断裂标称应变	纵向	%	≥120	136	合格
	横向	%	≥120	387	合格
透光率		%	≥90	91.4	合格
雾度		%	≤3	2	合格
氧气透过量偏差	23℃	%	±30	-1.94	合格
二氧化碳透过量偏差	23℃	%	±30	-10.32	合格
透湿量偏差	38℃，90%RH	%	±30	+8.00	合格
直角撕裂强度	纵向	N/mm	≥40	42.4	合格
	横向	N/mm	≥40	79.4	合格
自粘性（剪切剥离强度）		N/cm^2	≥0.5	0.8	合格

测试结果：

检测项目		单位	技术要求	检测结果	结论
总迁移量	10%醇，40℃，10d	mg/dm^2	≤10	1.3	合格
高锰酸钾消耗量	水，60℃，2h	mg/kg	≤10	1.2	合格
重金属（以Pb计）	4%乙酸，60℃，2h	mg/kg	≤1	<1	合格
脱色试验	无水乙醇	/	阴性	阴性	合格
	植物油	/	阴性	阴性	合格
	浸泡液	/	阴性	阴性	合格
氯乙烯特定迁移量	10%乙醇，40℃，10d	mg/kg	不得检出	未检出	合格
1,1-二氯乙烷特定迁移量	10%乙醇，40℃，10d	mg/kg	不得检出	未检出	合格

备注：

1、迁移量项目迁移试验条件均由客户指定。

2、客户声明：样品氧气透过量为“30000 cm3/m²·24h·atm”；二氧化碳透过量为“180000 cm3/m²·24h·atm”；透湿量为“400 g/m²·24h”。

3、客户提供：样品信息为“盒装，材质：聚氯乙烯，树脂编号：84（GB 4806.6-2016 附录A 表A.1），CAS 号：-”。

4、迁移试验所得浸泡液采用全浸没法制得。

5、未检出为小于方法检出限，氯乙烯特定迁移量和1,1-二氯乙烷特定迁移量的方法检出限均为0.001mg/kg。

6、以样品长度方向为纵向。

*****报告结束*****

注 意 事 项：

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。

2. 未经本实验室书面同意，不得部分复制本报告。

3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。

4. 报告涂改无效。

5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。

6. 委托检测仅对来样负责。