



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 隔热保温棉

委托单位: 廊坊建东节能科技有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd


地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。


全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

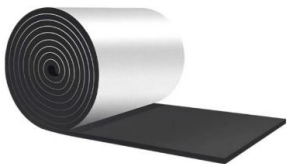客 户 及 样 品 信 息	委托单位	廊坊建东节能科技有限公司		
	委托单位地址	河北省廊坊市大城县平舒镇北关村		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	隔热保温棉	商标	威尔登
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2023年01月07日	样品规格	/
检测依据		GB/T 17794-2008 《柔性泡沫橡塑绝热制品》		
检验结论		合格		
样品图片		 		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人:



审核人:



报编制人:



第 2 页 共 3 页
测试结果:

报告编号: YZJC23X0116-803

检测项目		单位	技术要求	检测结果	结论
尺寸 允许 偏差	长度	mm	± 25	+21	合格
	宽度		± 10	+5	合格
	厚度		± 5 0	+2	合格
外观 质量	表皮	/	除去工厂机械切割出的断面外:所有表面均应有自然的表皮,板材可根据用户要求提供一面没有自然表皮的产品	符合	合格
	表面	/	产品表面平整,允许有细微、均匀的皱折,但不应有明显的起泡、裂口等可见缺陷	符合	合格
表观密度		kg/m ³	≤ 95	44	合格
氧指数		%	≥ 32	33	合格
烟密度		/	≤ 75	56	合格
导热 系数	平均温度: -20℃	W/(m·K)	≤ 0.034	0.030	合格
	平均温度: 0℃	W/(m·K)	≤ 0.036	0.033	合格
	平均温度: 40℃	W/(m·K)	≤ 0.041	0.037	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC23X0116-803

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com