190111340938

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检 测 报 告

产 品 名 称： 合成树脂瓦

委 托 单 位： 云南创赞新型建材有限公司

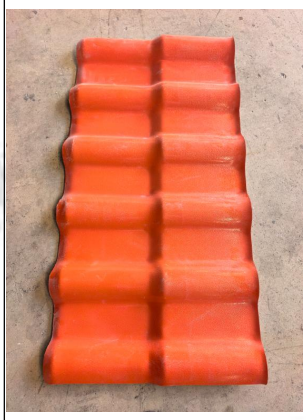
检 验 类 别： 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co.，Ltd

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。
全国热线：010-53608412　　官网：www.bjyztst.com　　邮箱：bjyzjclab@163.com

报告编号：YZJC26X1016-459

客户及样品信息	委托单位	云南创赞新型建材有限公司		
	委托单位地址	云南省昆明市西山区海口工业园区昆明三昌汽车配件制造有限公司9号车间		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	合成树脂瓦	商标	勤宏
	样品数量	1	样品等级	/
	产品型号	880型	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2026年10月12日	样品参数	/
检测依据		见下页		
检验结论		合格		
样品图片				
补充说明		委托检验仅对来样负责，不承担连带责任		

（检验专用章）

签发日期：2026年10月16日

批准人：　　审核人：　　报编制人：

测试结果：

检测项目		单位	标准要求	检测结果	单项判定
密度		g/cm^3	GB/T 1033.1-2008	1.728	合格
耐冻融(10 个循环)		/	JG149-2003	表面无裂纹、空鼓、气泡、剥离现象	合格
维卡软化温度(B_{50})		℃	81.6 GB/T1633-2000	81.6	合格
抗风压性能		kPa	GBIT7106-2008	2.0	合格
尺寸偏差	宽度	/	880±10.0	878～880	合格
	厚度		3.0±0.1	3.00～3.01	
加热后尺寸变化率(100° C，60min)		%	≤2.0	1.8	合格
承载性能		N	≥800	1420	合格
燃烧性能B_1(C)	燃烧增长速率指数 FIGRAoAMJ	W/s	≤250	442	合格
	火焰横向蔓延	/	火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘	火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘	
	600s 的总放热量 $THR^6$0s	MJ	≤15	13	
	60s 内焰尖高度 FS	mm	≤150	90	
	燃烧滴落物	/	60s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象	60s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象	

*****报告结束*****

注 意 事 项：

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。

2. 未经本实验室书面同意，不得部分复制本报告。

3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。

4. 报告涂改无效。

5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。

6. 委托检测仅对来样负责。